



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

KAMA Bright GC1

Производитель:

ОАО "ЦБК "КАМА"



Описание:

картон двустороннего мелования класса «премиум». Выпускается массой 190 -350 г/м² в виде рулонов и листов. Отличается гладкой поверхностью и яркостью. Обладает превосходными печатными свойствами.

Область применения:

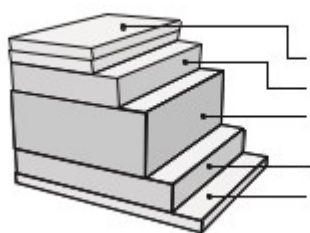
Предназначен для изготовления складных коробок (FBB) категории GC1 с покрытием оборота.

Диапазон граматур:

205-350 г/м²

Техническая спецификация:

СТРУКТУРА

Белёная
целлюлоза

Наименование показателя	Единицы измерения	Допуски	Нормативное значение													Методик измерения
Масса 1 м ²	г/м ²	±4%	190	200	210	220	230	250	260	270	280	290	305	325	350	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мкм	±4%	255	260	273	285	305	335	350	365	380	395	420	455	490	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	-0.1	6	6.8	7.2	7.6	8.8	12.5	15.3	17.10	19.3	21.5	23.4	28.6	33.79	ГОСТ ИСО 2493-96
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	-0.1	2.2	2.4	2.6	3.6	4.2	5.9	6.9	7.9	8.8	9.6	10.7	13.5	16.60	ГОСТ ИСО 2493-96
Влажность	%		6,0–8,0			6,0–8,0										ГОСТ ISO 28
Яркость лицевая сторона	%	min	90.5			86										ГОСТ 3011 (ISO 2470-2)
Яркость обратная сторона	%	min	84			84										ГОСТ 3011 (ISO 2470-2)
Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона	мкм	max	1.6			1.6										ГОСТ 3011 (ИСО 8791-
Шероховатость по Паркеру, обратная сторона	мкм	max	7			7										ГОСТ 3011 (ИСО 8791-
Сопротивление расслаиванию	Дж/м ²	min	140			140										TAPPI 569
Глянec	%	±5	32			32										ISO 8254-1